


Produktdatenblatt

steament® W-10

Flugasche für Beton nach DIN EN 450

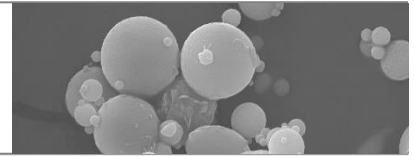

Die Flugasche **steament® W-10** ist ein feinkörniger, hauptsächlich aus staubartigen, glasigen Partikeln bestehender Baustoff, der bei der Strom- und Wärmeerzeugung aus Steinkohle im **Kraftwerk Walsum** als Nebenprodukt anfällt. Hauptbestandteile der Flugasche sind die aus den natürlichen Kohlebleitmineralien entstehenden amorphen Phasen von Silizium-, Aluminium- und Eisenoxid.

Durch seine Kornstruktur und puzzolanische Eigenschaft hat Flugasche einen positiven Effekt im Frisch- und Festbeton. Im Frischbeton wird die Verarbeitung des Betons erleichtert, im Festbeton wird die Betondruckfestigkeit erhöht und durch das dichtere Betongefüge auch die Dauerhaftigkeit des Betonbauwerks verbessert.

Die Flugasche **steament® W-10** nach DIN EN 450 kann als Zusatzstoff Typ II für Beton nach DIN 1045-2 / DIN EN 206-1 verwendet werden. Flugasche wird seit Jahrzehnten in der Betonindustrie als qualitativ hochwertiger Rohstoff eingesetzt und darf bei der Betonzusammensetzung auf den Zementgehalt und mittels k-Wert auf den äquivalenten Wasserzementwert angerechnet werden.

Die hohe Qualität wird mittels regelmäßig durchgeführter interner Qualitätsüberwachung sichergestellt und durch eine anerkannte unabhängige Prüfstelle überwacht, was vom **MPA NRW** durch das Zertifikat der Leistungsbeständigkeit bestätigt wird. Der Hersteller von **steament® W-10** hat in seiner Leistungserklärung neben den Kriterien der DIN EN 450-1, die Einhaltung der Umweltauflagen gemäß Musterverwaltungsvorschrift (MVV TB) Ziffer A 3.2.3 und DAfStb-Umweltrichtlinie erklärt.

Zertifikate

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit:
0432-CPR-00042-01



Produktdaten

aus der statistischen Auswertung der
Eigenüberwachungsergebnisse 2020¹⁾

Parameter	Mittelwert		Standard-abw.	Anforde-rung
Normativ				
Glühverlust Kategorie A	1,3	M.-%	0,31	≤ 5,0
Feinheit > 0,045 mm Kategorie N	22	M.-%	3,4	25 ± 10
CaO _{ges}	5,1	M.-%	0,33	≤ 10,0
CaO _{frei}	0,49	M.-%	0,12	- ²⁾
SO ₃	1,1	M.-%	0,14	≤ 3,0
Cl	< 0,01	M.-%	-	≤ 0,10
Na ₂ O _{äqui}	2,6	M.-%	0,12	≤ 5,0
Kornrohichte	2,33	g/cm ³	0,024	2,32 ± 0,2
Aktivitäts- index	28d	83	%	≥ 75
	90d	95	%	≥ 85
Informativ				
Wasseranspruch ³⁾	20,2	%	0,92	-
Schüttdichte (lose) ⁴⁾	1,09	kg/dm ³	-	-
Schüttdichte (verdichtet) ⁴⁾	1,40	kg/dm ³	-	-

¹⁾ die zusammengestellten Daten sind keine zugesicherten Eigenschaften

²⁾ ab > 1,5 M.-% ist die Raumbeständigkeit nachzuweisen

³⁾ zur Normsteife nach DIN EN 196-3

⁴⁾ Ergebnis beruht auf einer Einzelprobe

August 2021

EP Power Minerals GmbH
Duisburger Str. 170
46535 Dinslaken, Deutschland
E-Mail: pqa@ep-pm.com